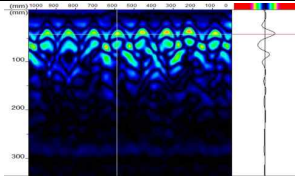
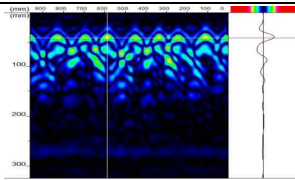
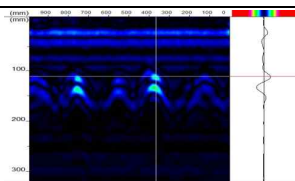


콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		장안천교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	2.0	40.0	38.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
2	S9 바닥판	2.5	39.0	36.5	17	0.61	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	4.0	110.0	106.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	2.0	106.0	104.0	17	0.49	100년 이상	a등급	