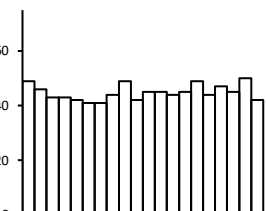
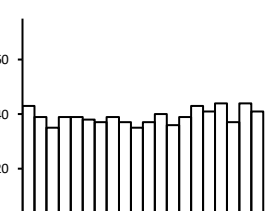
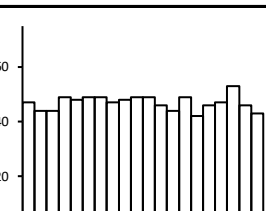
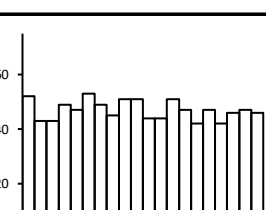


[반발경도 시험 보고서(의사당로A)]

측정위치	반발경도					평균치	보정치 ΔR		기준 경도	타격 각도	압축강도 (MPa)	압축 강도 (MPa)	재령 (일)	재령 계수	추 정 압축강도	측정데이터
							타각보정	습윤보정								
						R	ΔR_1	ΔR_2	R_0	a				α_n	F_c (MPa)	
전력구 50m LW	49	42	49	44	47	44.8	0.00	0.00	44.8	0	일본재료학회	38.9	3000	0.63	24.5	
	46	41	42	45	45						일본건축학회	41.8	3000	0.63	26.4	
	43	41	45	49	50											
	43	44	45	44	42						평균				25.4	
전력구 330m RW	43	39	37	36	44	39.2	0.00	0.00	39.2	0	일본재료학회	31.7	3000	0.63	20.0	
	39	38	35	39	37						일본건축학회	37.8	3000	0.63	23.8	
	35	37	37	43	44											
	39	39	40	41	41						평균				21.9	
통신구 80m Slab	47	48	48	44	47	47.0	-3.34	0.00	43.6	90	일본재료학회	37.4	3000	0.63	23.5	
	44	49	49	49	53						일본건축학회	41.0	3000	0.63	25.8	
	44	49	49	42	46											
	49	47	46	46	43						평균				24.7	
통신구 310m LW	52	47	51	51	42	47.0	0.00	0.00	47.0	0	일본재료학회	41.6	3000	0.63	26.2	
	43	53	51	47	46						일본건축학회	43.4	3000	0.63	27.3	
	43	49	44	42	47											
	49	45	44	47	46						평균				26.8	