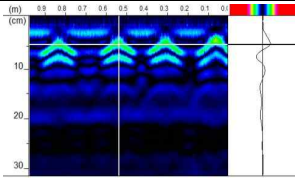
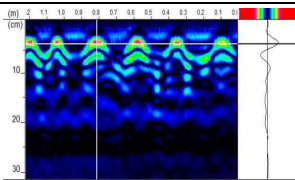
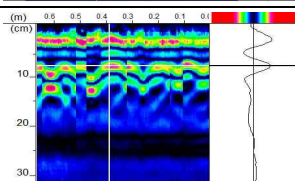
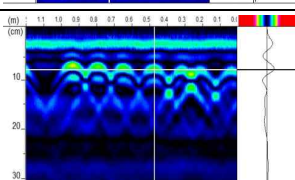
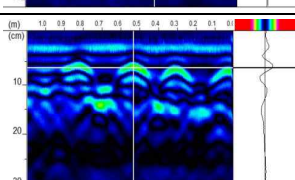


콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		가천교(범물방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판하면	2.0	33.0	31.0	24	0.41	100년 이상	a등급	
2	S3 바닥판하면	2.5	36.0	33.5	24	0.51	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	7.0	77.0	70.0	24	1.43	100년 이상	a등급	
4	P1 교각	9.0	77.0	68.0	24	1.84	100년 이상	a등급	
5	P2 교각	5.5	82.0	76.5	24	1.12	100년 이상	a등급	
6	P3 교각	10.0	77.0	67.0	24	2.04	100년 이상	a등급	

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		가천교(안심방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판하면	3.0	44.0	41.0	24	0.61	100년 이상	a등급	
2	S3 바닥판하면	2.5	33.0	30.5	24	0.51	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	3.5	77.0	73.5	24	0.71	100년 이상	a등급	
4	P1 교각	8.5	69.0	60.5	24	1.74	100년 이상	a등급	
5	P2 교각	5.0	62.0	57.0	24	1.02	100년 이상	a등급	
6	P3 교각	7.5	79.0	71.5	24	1.53	100년 이상	a등급	