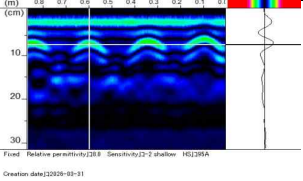
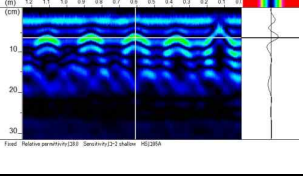
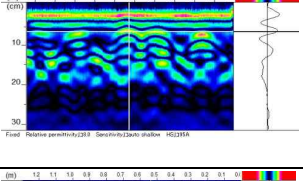
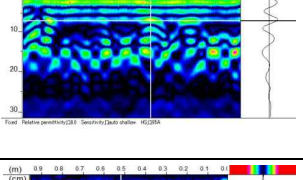
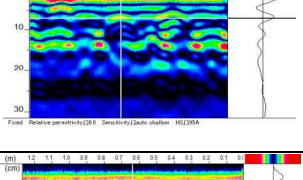


콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		낙동JCT교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 바닥판하면	6.0	72.0	66.0	24	1.22	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판하면	5.5	62.0	56.5	24	1.12	100년 이상	a등급	
3	P1 기둥부	10.0	62.0	52.0	24	2.04	100년 이상	a등급	
4	P3 기둥부	6.5	69.0	62.5	24	1.33	100년 이상	a등급	
5	P5 기둥부	8.0	69.0	61.0	24	1.63	100년 이상	a등급	
6	P7 기둥부	8.0	84.0	76.0	24	1.63	100년 이상	a등급	