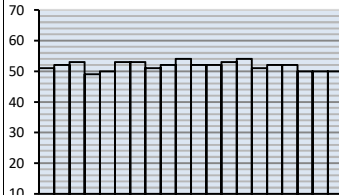
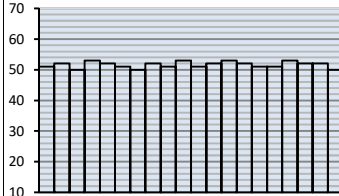
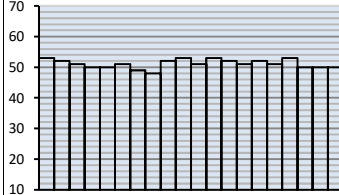
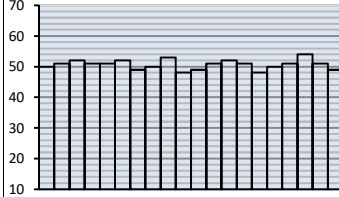
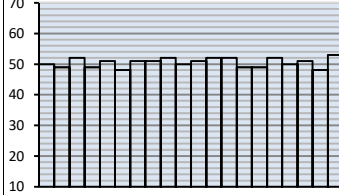


정산1교 하행선 반발경도 DATA

☐ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설 계기 준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
1	A1-1 구체	53	51	52	50	51	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	30.1	25.2	27.7	24.00	
		52	50	49	53	52				건조상태								
		53	51	52	49	51				0								
		50	50	51	48	51												
2	A1-2 구체	51	50	50	53	50	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	29.9	25.0	27.5	24.00	
		53	52	49	50	49				건조상태								
		50	51	50	51	51				0								
		51	51	50	50	52												
3	A2-1 구체	52	50	49	52	49	50	0°	0		50	1998년 12월	0.63	29.1	24.4	26.7	24.00	
		50	51	48	48	50				건조상태								
		50	49	48	50	49				0								
		48	50	51	50	50												
4	A2-2 구체	49	48	50	50	49	49	0°	0		49	1998년 12월	0.63	28.7	24.1	26.4	24.00	
		51	50	48	51	50				건조상태								
		49	50	47	48	50				0								
		49	50	47	50	48												

5	P1-1 구체	51	50	52	53	52	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	30.8	25.6	28.2	24.00	
		52	53	54	54	50				건조상태								
		53	53	52	51	50				0								
		49	51	52	52	50												
6	P1-2 구체	51	52	51	53	53	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	30.7	25.6	28.1	24.00	
		52	51	53	52	52				건조상태								
		50	50	51	51	52				0								
		53	52	52	51	50												
7	P2-1 구체	53	50	52	52	53	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	30.3	25.3	27.8	24.00	
		52	51	53	51	50				건조상태								
		51	49	51	52	50				0								
		50	48	53	51	50												
8	P2-2 구체	50	51	53	52	51	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	29.9	25.0	27.4	24.00	
		51	52	48	51	54				건조상태								
		52	49	49	48	51				0								
		51	50	51	50	49												
9	P3-1 구체	50	51	52	52	50	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	29.8	24.9	27.3	24.00	
		49	48	50	49	51				건조상태								
		52	51	51	49	48				0								
		49	51	52	52	53												

10	P3-2 구체	49	50	47	51	50	50	0°	0		50	1998년 12월	0.63	29.1	24.3	26.7	24.00	
		51	52	49	49	47				건조상태								
		49	51	50	50	48				0								
		47	49	51	52	51												
11	P6-1 구체	51	51	50	53	52	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	29.9	25.0	27.5	24.00	
		52	52	53	51	50				건조상태								
		50	49	51	48	51				0								
		51	52	50	48	49												
12	P6-2 구체	53	52	50	50	49	50	0°	0		50	1998년 12월	0.63	29.6	24.7	27.1	24.00	
		48	49	52	51	50				건조상태								
		53	51	48	48	49				0								
		51	52	50	49	50												
13	P7-1 구체	51	50	50	52	53	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	29.9	25.0	27.5	24.00	
		53	51	53	52	50				건조상태								
		52	49	50	51	52				0								
		50	49	47	48	51												
14	P7-2 구체	49	51	52	53	50	50	0°	0		50	1998년 12월	0.63	29.5	24.7	27.1	24.00	
		50	48	49	49	51				건조상태								
		52	49	50	48	49				0								
		51	52	52	51	48												

15	P8-1 구체	52	53	50	52	50	51	0°	0	건조상태	51	1998년 12월	0.63	30.3	25.3	27.8	24.00	
		52	51	52	52	51				0								
		50	50	51	54	50												
		51	51	50	52	50												
16	P8-2 구체	51	50	51	49	48	50	0°	0	건조상태	50	1998년 12월	0.63	29.6	24.7	27.1	24.00	
		50	49	50	52	50				0								
		51	51	48	52	49												
		52	52	49	50	51												