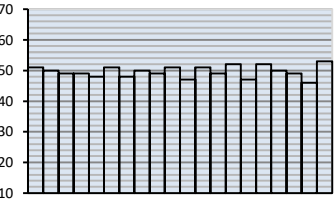
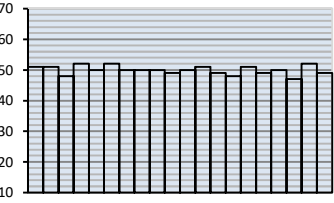
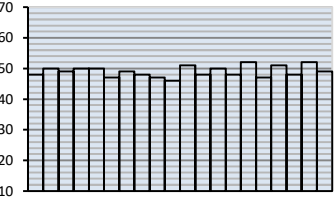
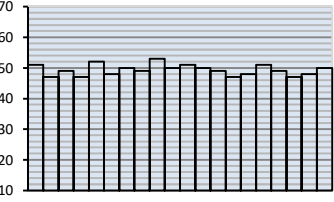


정산3교 상행선 반발경도 DATA

☐ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R _i)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설 계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
13	A1-1 구체	51	48	49	49	50	49.60	0°	0		49.60	1998년 12월	0.63	29.0	24.3	26.7	24.00	
		50	51	51	52	49				건조상태								
		49	48	47	47	46				0								
		49	50	51	52	53												
14	A1-2 구체	51	50	50	49	50	50.00	0°	0		50.00	1998년 12월	0.63	29.3	24.5	26.9	24.00	
		51	52	49	48	47				건조상태								
		48	50	50	51	52				0								
		52	50	51	49	49												
15	A2-1 구체	48	50	47	50	51	49.00	0°	0		49.00	1998년 12월	0.63	28.5	23.9	26.2	24.00	
		50	47	46	48	48				건조상태								
		49	49	51	52	52				0								
		50	48	48	47	49												
16	A2-2 구체	51	52	53	49	49	49.30	0°	0		49.30	1998년 12월	0.63	28.8	24.1	26.5	24.00	
		47	48	50	47	47				건조상태								
		49	50	51	48	48				0								
		47	49	50	51	50												

17	P1-1 구체	50	47	49	48	48	48.30	0°	0		48.30	1998년 12월	0.63	28.0	23.5	25.7	24.00	
		45	49	48	47	48				건조상태								
		48	49	50	48	47				0								
		49	48	47	50	51												
18	P1-2 구체	51	49	48	47	50	48.90	0°	0		48.90	1998년 12월	0.63	28.4	23.8	26.1	24.00	
		49	49	48	50	47				건조상태								
		48	52	49	49	48				0								
		49	49	48	47	50												
19	P3-1 구체	47	49	49	50	47	48.60	0°	0		48.60	1998년 12월	0.63	28.2	23.7	25.9	24.00	
		49	46	48	47	50				건조상태								
		49	49	48	50	47				0								
		48	49	49	50	50												
20	P3-2 구체	49	50	51	52	50	49.10	0°	0		49.10	1998년 12월	0.63	28.6	24.0	26.3	24.00	
		50	47	48	49	51				건조상태								
		47	46	45	48	48				0								
		49	50	51	50	51												
21	P4-1 구체	48	47	47	46	48	48.60	0°	0		48.60	1998년 12월	0.63	28.2	23.7	25.9	24.00	
		50	49	49	47	48				건조상태								
		48	51	51	50	47				0								
		48	48	50	49	51												

22	P4-2 구체	49	52	50	48	49	48.70	0°	0	건조상태	48.70	1998년 12월	0.63	28.3	23.7	26.0	24.00	
		50	51	49	47	47				0								
		48	47	49	47	46												
		48	50	50	48	48												