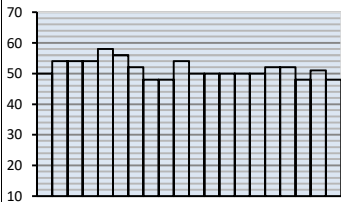
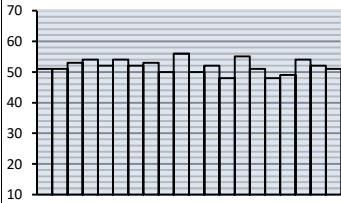
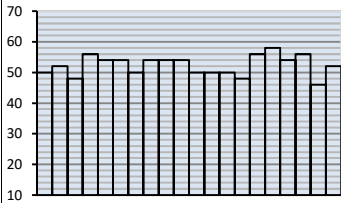
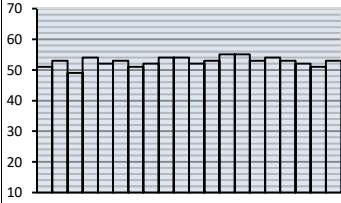


옥곡육교 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
21	A1-1 구체	50	58	48	50	52	51.50	0°	0		51.50	1998년 12월	0.63	30.5	25.5	28.0	24.00	
		54	56	54	50	48				건조상태								
		54	52	50	50	51				0								
		54	48	50	52	48												
22	A1-2 구체	51	52	50	48	49	51.80	0°	0		51.80	1998년 12월	0.63	30.8	25.7	28.3	24.00	
		51	54	56	55	54				건조상태								
		53	52	50	51	52				0								
		54	53	52	48	51												
23	A2-1 구체	50	54	54	50	54	52.30	0°	0		52.30	1998년 12월	0.63	31.2	26.0	28.6	24.00	
		52	54	54	48	56				건조상태								
		48	50	50	56	46				0								
		56	54	50	58	52												
24	A2-2 구체	51	52	54	55	53	52.70	0°	0		52.70	1998년 12월	0.63	31.6	26.3	28.9	24.00	
		53	53	54	55	52				건조상태								
		49	51	52	53	51				0								
		54	52	53	54	53												

25	P1-1 구체	48	47	49	48	49	46.50	0°	0		46.50	1998년 12월	0.63	26.5	22.4	24.4	24.00	
		46	47	45	45	47				건조상태								
		47	48	46	46	45				0								
		44	43	45	47	48												
26	P1-2 구체	47	46	47	46	46	46.40	0°	0		46.40	1998년 12월	0.63	26.4	22.3	24.3	24.00	
		47	48	49	49	47				건조상태								
		46	45	46	46	45				0								
		44	44	48	45	46												
27	P3-1 구체	47	46	46	44	50	46.20	0°	0		46.20	1998년 12월	0.63	26.2	22.2	24.2	24.00	
		52	48	48	50	45				건조상태								
		43	41	43	46	40				0								
		46	44	52	48	45												
28	P3-2 구체	48	48	47	45	49	46.70	0°	0		46.70	1998년 12월	0.63	26.6	22.5	24.5	24.00	
		50	48	45	49	47				건조상태								
		48	45	45	44	45				0								
		47	48	46	45	44												
29	P5-1 구체	42	44	46	48	45	46.90	0°	0		46.90	1998년 12월	0.63	26.8	22.6	24.7	24.00	
		48	47	47	45	45				건조상태								
		51	47	48	50	50				0								
		47	45	48	49	45												

30	P5-2 구체	46	47	48	48	45	46.40	0°	0		46.40	1998년 12월	0.63	26.4	22.3	24.4	24.00	
		48	46	48	51	46				건조상태								
		47	45	46	45	44				0								
		45	47	46	45	45												
31	P7-1 구체	47	48	48	49	47	46.60	0°	0		46.60	1998년 12월	0.63	26.6	22.4	24.5	24.00	
		45	45	47	48	49				건조상태								
		49	43	45	45	44				0								
		47	48	47	46	45												
32	P7-2 구체	46	49	47	45	46	46.50	0°	0		46.50	1998년 12월	0.63	26.5	22.3	24.4	24.00	
		49	45	48	48	47				건조상태								
		46	45	44	43	45				0								
		47	48	48	47	46												
33	P9-1 구체	46	47	46	46	44	46.20	0°	0		46.20	1998년 12월	0.63	26.2	22.1	24.2	24.00	
		46	47	45	46	45				건조상태								
		48	49	48	44	50				0								
		45	43	44	49	45												
34	P9-2 구체	43	45	45	47	47	46.50	0°	0		46.50	1998년 12월	0.63	26.5	22.3	24.4	24.00	
		49	50	48	47	46				건조상태								
		46	47	48	43	45				0								
		46	47	47	48	45												