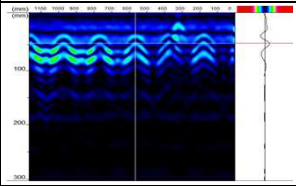
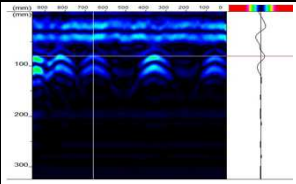


콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		장기교(상주방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판하면	3.0	46.0	43.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
2	P1 교각	4.0	79.0	75.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	4.5	78.0	73.5	8	1.59	100년 이상	a등급	