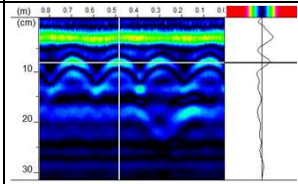
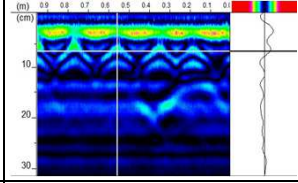
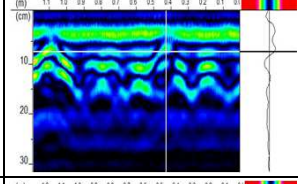


콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		금매교(영천방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1-G4 거더	3.5	77.0	73.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
2	S7-G3 거더	4.0	62.0	58.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	5.0	71.0	66.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	6.0	77.0	71.0	8	2.12	100년 이상	a등급	