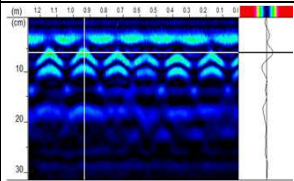
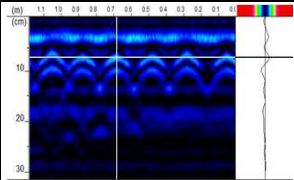
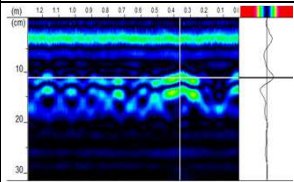


콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		산성교(상주방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S3-G4 거더	3.5	57.0	53.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
2	S4-G3 거더	4.0	69.0	65.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	5.0	110.0	105.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P5 교각	6.0	110.0	104.0	8	2.12	100년 이상	a등급	